

AICA

土木建築用補修材

JOLY SEAL

断面修復材用防錆プライマー

F☆☆☆☆

ジョリシール JBX-125

ジョリシールJBX-125はエポキシ樹脂を主成分とする鉄の防錆プライマーです。コンクリートの断面修復材AKモルタル・APモルタル等のプライマーに適しています。

用途

- AKモルタル、APモルタル等のプライマー
- 鉄筋・鉄骨等の防錆

特徴

- 優れた防錆効果
- 耐水・耐塩水性良好
- 耐アルカリ性良好




◆梱包容量 0.8kgセット(主剤:0.6kg、硬化剤:0.2kg)
12セット梱包



性状

外観	主剤 硬化剤 混合物	白色粘稠体 褐色液体 白色液体
主成分	主剤 硬化剤	エポキシ樹脂 ポリアミドアミン 変性脂環式ポリアミン
配合比	主剤:硬化剤	3:1(重量比)
粘度	混合物	3±1Pa・s/23℃
可使用時間	約30分/23℃(0.8kgセット)	
標準塗布量	コンクリート 鉄筋	約0.5~1kg/m ² 約0.1~0.3kg/m ²
比重	1.2±0.1	

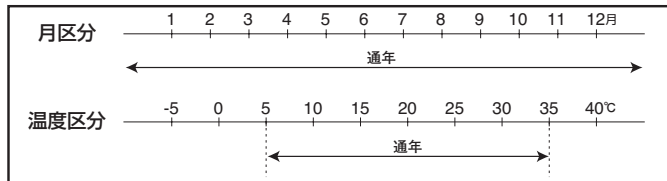


身近なくらしに「化学」を生かす

AICA

◆施工方法


①ほこり、苔類、鏽、脆弱部、油などは除去し、乾燥させて下さい。

②JBX-125の混合

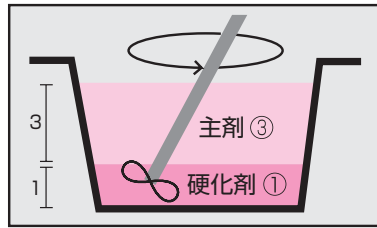

主剤(A):硬化剤(B)
=3:1(重量比)に
計量し均一に
混合攪拌して下さい。

③塗布

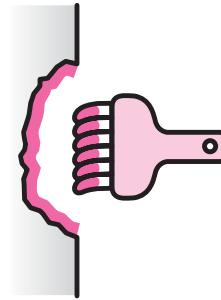

標準塗布量	約0.5~1.0kg/m ² (鉄筋 約0.1~0.3kg/m ²)
塗重ね時間	6時間以内/10℃ 3時間以内/20℃ 1.5時間以内/30℃

◆JBX-125の品質

硬化条件: 20℃×7日

試験項目	試験方法	単位	規格値(社内)	測定値
比重	JIS K7112	—	1.20±0.10	1.21
圧縮降伏強さ	JIS K7181	N/mm ²	50以上	53
圧縮弾性率	JIS K7181	N/mm ²	1.0×10 ³ 以上	1.3×10 ³
曲げ強さ	JIS K7171	N/mm ²	40以上	53
引張強さ	JIS K7113	N/mm ²	25以上	29
硬度	JIS K7215	HDD	80以上	80
引張せん断接着強さ	JIS K6850	N/mm ²	10以上	16
接着強さ	標準状態	N/mm ²	6.0以上	7.1
	湿潤状態	N/mm ²	3.0以上	5.8
防錆性 (塩水噴霧)	JIS K5400	塗布量 100g/m ² 条件 塩水噴霧 5%食塩水 試験温度 35℃	暴露時間 500時間 異常なし	

安全上のご注意

1.注意

- 1-1 作業前の確認
取扱いは作業に際しては、説明書、製品安全データシート(MSDS)などで、注意事項を確認して下さい。
- 1-2 取扱い場所
(1) 火気のあるところでは、使用しないで下さい。
(2) 取扱い作業所には、局所排気装置を設けて下さい。
- 1-3 取扱い方法
(1) 取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、保護手袋、保護メガネ、前掛け等を着用して下さい。
(2) 容器からこぼれた場合には、布(ウェス)で拭きとって、安全な場所に廃棄して下さい。
(3) 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- 1-4 応急措置
(1) 作業衣等に付着した場合には、その汚れをよく落として下さい。
(2) 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み、又は外観に変化がある時には、医師の診断を受けて下さい。
(3) 目に入った場合には、多量の水で洗い流し、早く医師の診断を受けて下さい。
(4) 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
(5) 誤って飲み込んだ場合は、早く医師の診断を受けて下さい。
- 1-5 保管方法
(1) 密栓の上、危険物倉庫に保管するか、指定数量以下の場合には、火気の無い5~35℃の直射日光の当たらない場所に保管して下さい。
(2) 子供の手の届かない所に保管して下さい。

- 1-6 注入接着用以外の使用禁止
(1) 本来の用途以外には、使用しないで下さい。
- 1-7 廃棄方法
(1) 河川等の環境中に投棄、及び漏出させないで下さい。
(2) 廃棄物の処理、及び清掃に関する法律、及び都道府県条例等に基づき、中身を使いきってから焼却するか、許可を受けた処理業者に委託して下さい。

2.法規制

- (1) 消防法
A(主剤)・B(硬化剤)とも下記の通りです。

火気厳禁
危険物第4類 第3石油類
危険等級Ⅲ

- 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認は最寄りの当社までお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。(後日に発見された場合は、責を負いかねます。)
- 印刷物につき、商品写真と実物とは多少相違することがございます。
- 商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄りの当社へお願いいたします。



ISO 9001 認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
OHSAS 18001 適合 JQA-OH0017

R70

古紙配合率70%再生紙を使用しています

アイカ工業株式会社

化成品・化粧板・住器建材・電子製品

本社/愛知県清須市西堀2288番地
 甚目寺工場/〒490-1112 愛知県海部郡甚目寺町上堂津深見24番地
 化成品カンパニー 営業部
 TEL (052) 445-6801 FAX (052) 445-6803
 ホームページアドレス / <http://www.aica.co.jp/>

■代理店

札幌 ☎(011)811-9201 FAX (011)812-2968
 仙台 ☎(022)232-3251 FAX (022)235-1067
 北関東 ☎(027)322-8771 FAX (027)327-2271
 東京 ☎(03)5912-2841 FAX (03)5912-2847
 名古屋 ☎(052)331-4132 FAX (052)331-4160
 大阪 ☎(06)6265-6813 FAX (06)6265-6814
 広島 ☎(082)254-1311 FAX (082)255-8817
 福岡 ☎(092)584-5080 FAX (092)584-5091
 盛岡 ☎(019)653-5591 FAX (019)653-5419

福島 ☎(0248)62-1321 FAX (0248)62-1323
 柏 ☎(04)7141-5901 FAX (04)7141-5902
 埼玉 ☎(048)601-2191 FAX (048)601-2190
 千葉 ☎(043)241-2181 FAX (043)241-2185
 横浜 ☎(045)640-1081 FAX (045)640-1087
 宇都宮 ☎(028)627-7521 FAX (028)627-7639
 松本 ☎(0263)33-1321 FAX (0263)33-1325
 新潟 ☎(025)245-8596 FAX (025)245-8597
 静岡 ☎(054)286-0451 FAX (054)286-0453

金沢 ☎(076)222-9600 FAX (076)222-9608
 京滋 ☎(075)582-9771 FAX (075)582-9770
 神戸 ☎(078)222-6341 FAX (078)222-6326
 岡山 ☎(086)243-1327 FAX (086)243-7508
 高松 ☎(087)851-9588 FAX (087)851-9592
 鹿児島 ☎(099)226-7511 FAX (099)226-7515

☒…常設ショールーム

●各種お問い合わせ先

アイカ TEL<052>409-8313
 コールセンター FAX<052>409-1482

●カタログ、サンプル帳のご請求先

アイカ TEL<052>409-1471
 カタログセンター FAX<052>409-1526

●塗板見本のご請求先

アイカ TEL<052>409-8751
 塗板センター FAX<052>409-7570

D-287-D 07.05.1,000 (T)