

# セメフォースアンカー

## ■材料の品質 (一例)

試験項目	時間	測定値	試験条件
圧縮強度	1日	41.0N/mm <sup>2</sup>	JSCE-G505-1999
	28日	60.8N/mm <sup>2</sup>	
付着強度	7日	19.5N/mm <sup>2</sup>	D19, 7d コンクリート強度 20N/mm <sup>2</sup>

- 使用期限：製造日より2年間（製造日は製品に記載しています）
- 施工確認試験：施工より24時間後より

■引張試験状況  
(財団法人 日本建築総合試験所)



■引張試験結果



## ■副資材 (別売)

セメフォースアンカー				備考	
	150	500	1200		
① セメフォースミキサー150/500共用	●	●	—	充電式インパクトドライバ、またはコード式電動ドリルでお使いください	
② セメフォースミキサー500/1200共用	—	●	●	コード式電動ドリルでお使いください	
③ 150専用ハンドガン	●	—	—	市販品は1000円程度の高強度タイプは使用可	
④ 500専用ハンドガン	—	●	—	市販品は使用できません	
⑤ 500・1200共用エアガン	—	●	●	スペーサを変えると、500・1200の両方に使えます	
⑥ 空押しスタンド150用	●	—	—	混合後の空押しにお使いください	
⑦ 空押しスタンド500用	—	●	—	混合後の空押しにお使いください	
⑧ 空押しスタンド1200用	—	—	●	混合後の空押しにお使いください	
⑨ 150用小径ノズル φ12	●	※	—	φ12用 (10本入り)	※500の場合、現場で加工が必要
⑩ 150用小径ノズル φ10	●	※	—	φ10用 (10本入り)	※500の場合、現場で加工が必要

### ◎最低限、施工に必要な副資材

- セメフォースアンカー150 …… 150用ハンドガン、もしくは市販の330mlカートリッジ用コーキングガン（1000円程度の高強度タイプ）  
セメフォースミキサー150/500共用
- セメフォースアンカー500 …… 500用ハンドガン、セメフォースミキサー500/1200共用
- セメフォースアンカー1200 …… 500・1200共用エアガン、セメフォースミキサー500/1200共用（φ22×26 ビニルホース、ホースバンドをご用意ください。）



使用および取扱いの前に、当製品の安全データシート (SDS) をお読みください。本カタログの記載内容については、予告無しに変更する場合がありますので、予め御了承願います。

### 取り扱い上の注意

- 保管は直射日光を避け、冷暗所に安置してください。
- 本製品は強いアルカリ性を示し、目、鼻、皮膚等を刺激し、粘膜に炎症を起こすことがあります。
- 作業時には、手袋、防塵マスク、防護メガネを必ず着用してください。
- 目に入った場合は、きれいな水で十分に洗浄し、直ちに専門医の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した場合はきれいな水で十分に洗い流してください。

NETIS登録  
KT-120129-A

JCAA  
認証製品

JWWA溶出試験  
合格品

首都高  
新技術登録

ポリマーセメントモルタル  
耐火試験合格品

JR東日本  
アンカー仕様適合品




### 次世代スタンダード、セメフォースアンカー

セメントモルタルで、アンカー筋を固定することができれば、理想的。ユーザーや現場からの要望である、環境、耐火性能を満足させる、無機系セメント系アンカーがセメフォースアンカーです。

## セメフォースアンカーの特長

### 水に強い

水中、湿潤面でも施工が可能。  
安定した付着力を発揮します。

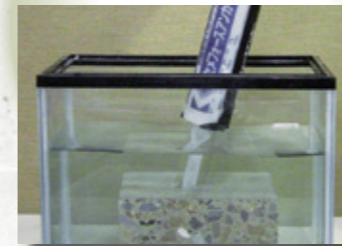

### 熱に強い

セメント系モルタル配合で、硬化後はコンクリートと同質となります。不燃材料でコンクリート同等の耐熱性能があります。



加熱状態での引張試験状況

### 上向き施工

上向き施工も容易。粘度が高いため  
タレ落ちません。



### 無機系注入式 アンカー

容器内で攪拌したアンカー用モルタルを専用ガンにて注入する、注入式アンカーです。専用水にて水セメント比を一定、容器内混合とすることで均一な材料を可能にしました。



### 高い環境性能

施工時のにおい、騒音の発生を抑えます。VOCガスの発生がありません。JWWA溶出試験に合格しており、水中環境への影響がありません。



本製品に関するお問い合わせ・ご用命は

## 住友大阪セメント株式会社 建材事業部

東京 〒102-8465	東京都千代田区六番町6番地28	電話 03(5211)4752	Fax 03(3221)5624
大阪 〒530-0004	大阪市北区堂島浜1-4-4(アクア堂島東館15F)	電話 06(6342)7704	Fax 06(6342)7708
札幌支店 〒060-0003	札幌市中央区北3条西2丁目(札幌HSビル10F)	電話 011(241)3901	Fax 011(221)1017
東北支店 〒980-6003	仙台市青葉区中央4-6-1(住友生命仙台中央ビル(SS30)3F)	電話 022(225)5251	Fax 022(266)2516
北陸支店 〒920-0849	金沢市堀川新町2-1(井門金沢ビル7F)	電話 076(223)1505	Fax 076(223)0193
名古屋支店 〒450-0003	名古屋市中村区名駅南2-14-19(住友生命名古屋ビル3F)	電話 052(566)3202	Fax 052(566)3273
四国支店 〒760-0033	高松市丸の内4-4(四国通商ビル6F)	電話 087(851)6330	Fax 087(822)6870
広島支店 〒732-0827	広島市南区稲荷町4-1(住友生命広島ビル7F)	電話 082(577)7645	Fax 082(577)7646
福岡支店 〒812-0011	福岡市博多区博多駅前1-2-5(紙与博多ビル8F)	電話 092(481)0186	Fax 092(471)0530



カートリッジ容器を用いた無機、セメント系注入式のあと施工アンカー  
環境性・耐熱性・施工性に優れています。

### ■ 荷姿および配合




種類	練りあがり	入数	専用水
セメフォースアンカー-150	150mℓ	20本	寒中期 赤水 標準期 青水
セメフォースアンカー-500	500mℓ	10本	
セメフォースアンカー-1200	1200mℓ	6本	

●セメフォースアンカー-1200には、ロングノズルが付属していません。内径φ22mmのピニルホースとホースバンドを購入頂き、専用ショートノズルに装着してご使用ください。  
●荷姿は製造上の都合で、予告なく変更することがあります。ご了承ください。


### ■ 使用温度とハンドリングタイム、硬化時間

#### ● ハンドリングタイム

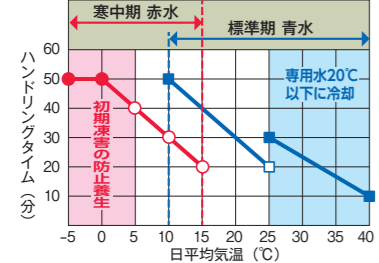

●日平均気温10℃を目安に標準期青水、寒中期赤水を切り替えてください。  
●寒中期赤水は15℃以上では使用しないでください。  
●気温25度以上では、専用水を20℃以下になるよう冷却してお使いください。冷却処置を行わないと急結する場合があります。  
●5℃以下では、施工後に硬化するまで、凍結防止処置を行ってください。  
●硬化時間はD16鉄筋、規格降伏強度に達する時間の目安です。  
●アンカー筋の台直しをする場合は、ハンドリングタイム内または、硬化時間を過ぎて、セメフォースアンカーが硬化していることを確認してから行ってください。

#### ● 硬化時間

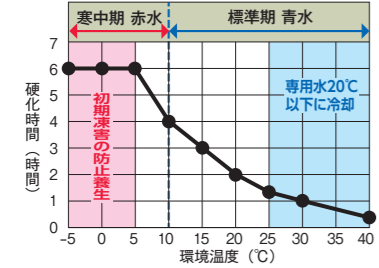


### ■ セメフォースアンカーの仕様

アンカー筋	推奨穿孔径 φ mm	使用可能穿孔径 φ mm	穿孔長	
			7d仕様 mm	7d仕様 mℓ
M 6	10 (小径/スルφ10別売)	10~12	45	3
M 8	12 (小径/スルφ10別売)	12~14	60	5
D 10	14 (小径/スルφ12別売)	14~20	70	6
M 10	14 (小径/スルφ12別売)	14~20	70	6
M 12	16	16~22	85	9
D 13	18	18~23	95	13
D 16	20	20~26	115	16
M 16	20	20~26	115	16
D 19	24	24~30	135	27
M 20	24	24~32	140	23
D 22	28	28~34	155	44
M 22	28	26~34	155	44
M 24	30	28~36	170	52
D 25	32	30~37	175	66
D 29	37	35~44		
M 30	37	35~44		
D 32	42	38~45		
M 33	40	38~46		
D 35	44	42~48		
M 36	44	42~50		
D 38	46	46~52		
D 41	50	47~55		
M 42	50	48~52		
M 48	60	55~62		
D 51	65	60~70		
M 56	70	65~75		
M 60	70	70~80		
M 64	75	75~80		
M 68	80	80~90		
M 80	90	90~100		
M 90	100	100~110		
M100	110	110~120		

穿孔長は設計者が設定してください。

●セメフォースアンカーは7d以上の任意の穿孔長で使用することができます。  
●セメフォースアンカーはサイズによって施工できる鉄筋径が異なります。  
セメフォースアンカー-150：M6、D10以上 / セメフォースアンカー-500：M12、D13以上 / セメフォースアンカー-1200：M22、D22以上

### ■ アンカー筋の形状

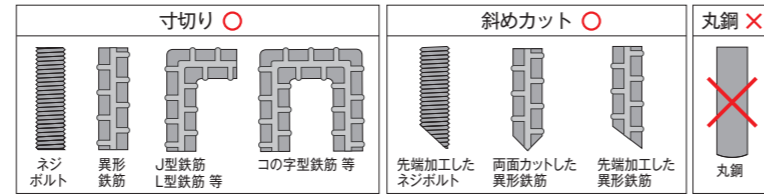

ボルト、異形鉄筋の先端形状は、寸切り、斜めカットが使用できます。丸鋼は使用しないでください。挿入にはハンマーによるたたき込みでも打撃でも使用できます。

### ■ セメフォースアンカーの作り方

**エアガンの場合**

水を入れる前にカートリッジを5~6回空振りし、セメントの塊がないことを目視で確認してください。

**エアガンの場合**

必要な長さにカットしたホースφ22×26 (別売) にショートノズルを差し込み、ホースバンド (別売) で固定してください。

**エアガンの場合**

専用水を全量投入してください。次に注入口を専用キャップで締めてください。

**エアガンの場合**

セメフォースを横にして5~6回、大きく振って専用水とセメント材料をしっかりと混ぜ合わせてください。

**エアガンの場合**

セメフォースミキサー (別売) をカートリッジに差し込み、カートリッジを足で挟んで固定し、攪拌してください。

ミキサー攪拌時間  
150、500 → 20秒  
1200 → 60秒

**エアガンの場合**

攪拌完了後、底部の透明フィルムをはがしてください。

**エアガンの場合**

セメフォースアンカー空押しスタンド (別売) を用いて、材料をノズル口まで押し上げます。

**ハンドガンの場合**

専用ハンドガン (別売) にセットし、ノズルを取り付ける。

**ハンドガンの場合**

セメフォースアンカーが正しく混練されているかコーキングガンを下に向けて確認します。

**ハンドガンの場合**

正しく混練されていると、液ダレせずに押し出せます。


**ハンドガンの場合**

アンカー筋を手かハンマーで差し込んでください。打撃での挿入も可能です。

**ハンドガンの場合**

準備完了です。充填できます。

### ■ 従来のエポキシ樹脂系注入材との工程比較

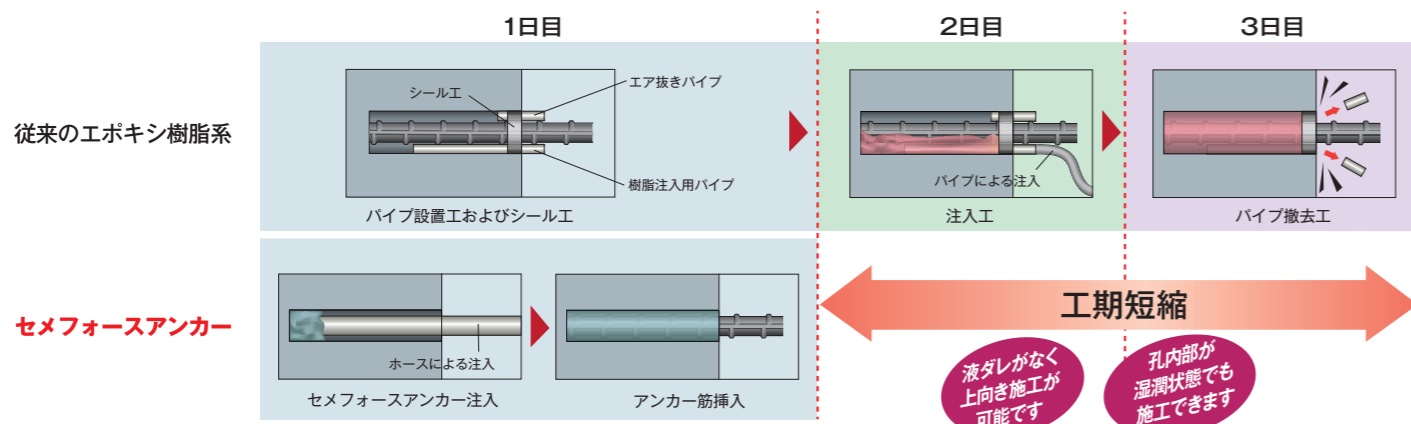

### ■ 施工方法

